

	<b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b>	Date d'émission 31/03/2026 Fin de validité 30/09/2026
--	--------------------------------	--

Site de production	SISAG - ATTINGUIE	Granulat	4/10 Gravillon
Nature pétrographique	Granulat Naturel	Elaboration	Naturel


**Partie normative**  
Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire    **4**    **10**    Norme

	0.063	0.5	d/2 2	2.5	3.15	d 4	D/2 5	6.3	8	D 10	12.5
Vss + u	2	2	2	3	6	20	32	52	87	99	100
Vss	2	2	2	3	6	20	32	52	87	99	100
Vsi						1	6	22	42	80	99
Vsi - u						1	6	22	42	80	99
sf Max											

**Partie informative**  
Résultat des essais de fabrication : du 30/09/2025 au 31/03/2026      Résultat des autres essais : du 30/09/2025 au 31/03/2026

	0.063	0.5	d/2 2	2.5	3.15	d 4	D/2 5	6.3	8	D 10	12.5
Nbr. val	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Maxi	0.2	1.3	1.9	2.1	2.5	5.4	14.4	31.0	55.6	94.2	100.0
XF + 1.25 sf	0.3	1.3	2.0	2.2	2.6	5.3	13.5	31.0	55.3	93.9	100.0
<b>XF</b>	<b>0.2</b>	<b>0.8</b>	<b>1.3</b>	<b>1.6</b>	<b>1.9</b>	<b>3.9</b>	<b>9.2</b>	<b>26.0</b>	<b>53.2</b>	<b>92.3</b>	<b>100.0</b>
XF - 1.25 sf	0.1	0.3	0.6	1.0	1.2	2.5	4.9	21.0	51.1	90.7	100.0
Mini	0.1	0.4	0.8	1.2	1.4	2.8	7.4	22.5	52.0	91.6	100.0
sf	0.05	0.42	0.56	0.49	0.54	1.13	3.47	3.98	1.66	1.27	0.00

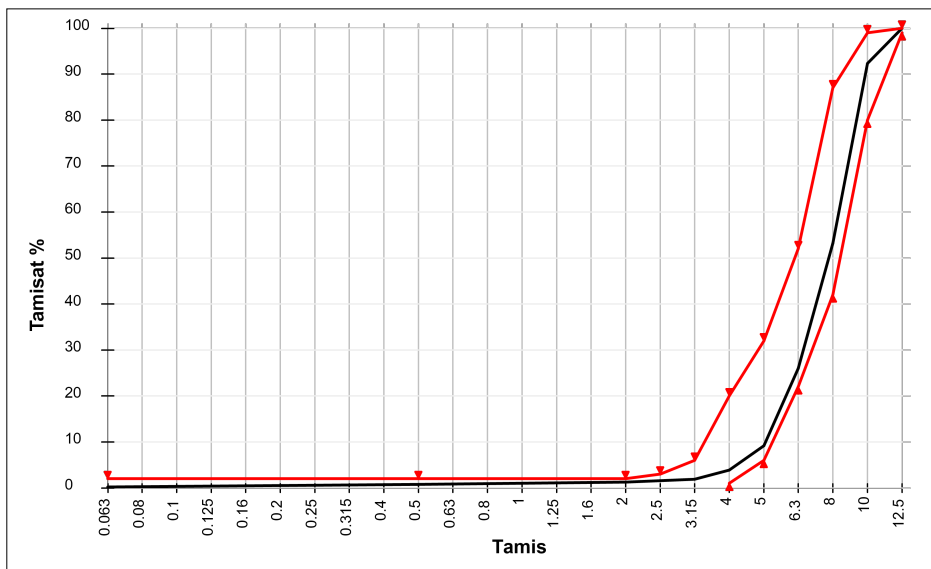

Essai(s) complémentaire(s)			
FI	NF EN 933-3	16/02/2026	18 %
LA	EXTERNE		
MDE	EXTERNE		
W	NF EN 933-1	16/02/2026	0.2 %
f	NF EN 933-1	16/02/2026	0.2 %

FTP (Fiche Technique Produit) NF P18-545

KOUADIO MARCEL ARNAUD  
CONTROLEUR QUALITE

