

	<b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b>	Date d'émission 31/03/2026 Fin de validité 30/09/2026
--	--------------------------------	----------------------------------------------------------

Site de production	SISAG - ATTINGUIE	Granulat	4/6,3 N Gravillon
Nature pétrographique	Granulat Naturel	Elaboration	Naturel


**Partie normative**  
Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire    **4**    **6.3**    Norme

	0.063	0.5	d/2 2	2.5	D/2 3.15	d 4	5	D 6.3	8	W (%)	f (%)	FI (%)
Vss + u	2	2	2	3	6	20	80	99	100			
Vss	2	2	2	3	6	20	80	99	100			
Vsi						1	20	80	99			
Vsi - u						1	20	80	99			
sf Max												

**Partie informative**  
Résultat des essais de fabrication : du 30/09/2025 au 31/03/2026      Résultat des autres essais : du 30/09/2025 au 31/03/2026

	0.063	0.5	d/2 2	2.5	D/2 3.15	d 4	5	D 6.3	8	W (%)	f (%)	FI (%)
Nbr. val	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	16	56
Maxi	0.9	1.3	1.9	2.3	4.5	15.5	58.4	93.9	100.0	0.4	0.9	32
XF + 1.25 sf	0.7	1.2	2.1	2.5	4.3	15.1	53.7	92.5	100.0	0.3	0.7	27
<b>XF</b>	<b>0.4</b>	<b>0.8</b>	<b>1.4</b>	<b>1.9</b>	<b>3.5</b>	<b>12.5</b>	<b>44.7</b>	<b>90.2</b>	<b>100.0</b>	<b>0.2</b>	<b>0.4</b>	<b>21</b>
XF - 1.25 sf	0.1	0.4	0.7	1.3	2.7	9.9	35.7	88.0	100.0	0.1	0.1	15
Mini	0.1	0.4	0.0	0.7	2.5	9.3	27.6	87.9	100.0	0.2	0.1	8
sf	0.24	0.30	0.54	0.45	0.66	2.07	7.20	1.80	0.00	0.10	0.24	4.63

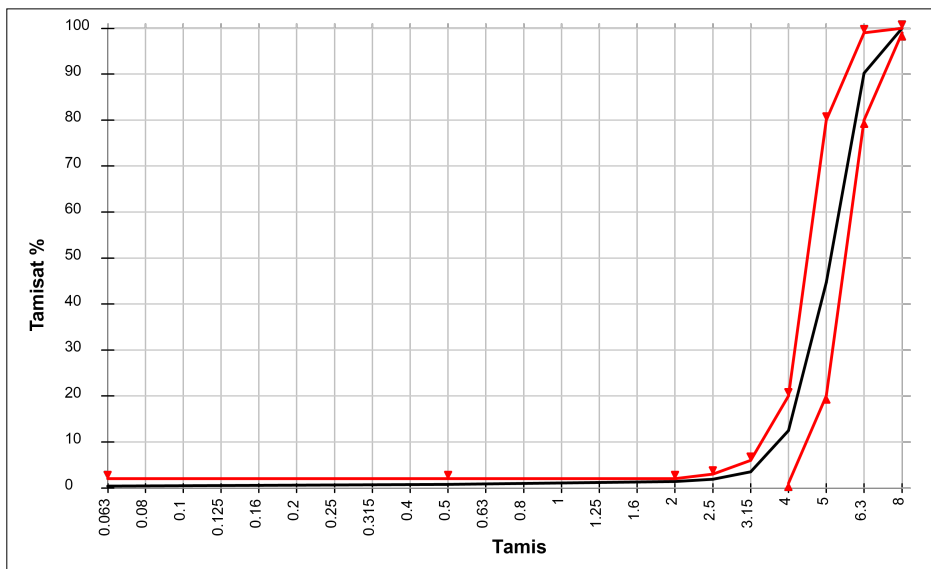

Essai(s) complémentaire(s)			
LA	EXTERNE		
Pa	EXTERNE		
Pb	EXTERNE		
MDE	EXTERNE		
MBf	NF EN 933-9	09/03/2026	3.3 g/Kg

FTP (Fiche Technique Produit) NF P18-545

KOUADIO MARCEL ARNAUD  
CONTROLEUR QUALITE

